

Cahier des charges

Edition n°2 du 01 mai 2024

Panneau isolant non porteur, en mousse PIR à parements multicouches, support d'étanchéité posée en semi-indépendance (fixation mécanique ou auto-adhésivité), en adhérence totale ou en indépendance sous protection lourde



SUR ELEMENTS PORTEURS : BÉTON, TAN, BOIS et PANNEAUX A BASE DE BOIS

CARACTERISTIQUES DES PANNEAUX EUROTAN

POSE SANS ECRAN THERMIQUE

POSE AVEC ECRAN THERMIQUE



SAS ALPHA CONTROLE CONTROLE TECHNIQUE 46, Avenue des Frères Lumière 78190 TRAPPES CEDEX Tél. : 01.61.37.09.90 Fax : 01.61.37.09.94	

Table des matières

Préambule	5
1. DESCRIPTION ET DESTINATION DU PANNEAU Eurotan®	6
1.1. Description	6
1.2. Attelages et fixations mécaniques	6
1.3. Protections rapportées	7
1.4. Caractéristiques spécifiées des panneaux	7
1.5. Fabrication et contrôle du panneau Eurotan®	7
1.6. Conditionnement, identification et stockage	7
1.7. Résistance thermiques	8
1.8. Données environnementales et sanitaires	8
1.9. Caractéristiques spécifiées	9
2. DOMAINE D'EMPLOI	10
2.1. Mise en œuvre des panneaux Eurotan®	10
2.2. Désignation commerciale	10
2.3. Mise en œuvre des revêtements d'étanchéité	10
2.4. Dispositions particulières au climat de montagne sous porte-neige	11
2.5. Dispositions particulières aux Départements et Régions d'Outre-Mer (DROM)	11
3. MISE EN ŒUVRE	11
3.1. Généralités	11
3.2. Prescriptions relatives à l'élément porteur	12
3.3. Mise en œuvre de la barrière pare-vapeur éventuelle	13
3.4. Mise en œuvre sous revêtement apparent fixé mécaniquement	13
3.5. Mise en œuvre sous revêtement apparent semi-indépendant auto-adhésif ou en adhérence totale par collage à froid	14
3.6. Mise en œuvre sous revêtement posé en indépendance sous protection lourde	14
3.7. Cas des relevés isolés (voir figure 12)	15
3.8. Mise en œuvre sous revêtement apparent soudé en adhérence totale	15
3.9. Mise en œuvre des panneaux Eurotan® sans écran thermique	15
3.9.1. Domaine d'emploi	15
3.9.2. Mise en œuvre	16
3.10. Mise en œuvre des panneaux Eurotan® avec écran thermique	16
3.10.1. Domaine d'emploi	16
3.10.2. Nature et mise en œuvre des écrans thermiques visés dans ce Cahier des Charges	16
3.10.2.1. Généralités	16
3.10.2.2. Ecran thermique en panneaux de perlite Fesco C	17

3.10.2.3.	Ecran thermique en panneaux de laine de roche	17
3.10.2.4.	Ecrans thermiques pour ERP et bâtiments Code du Travail dont le dernier plancher intérieur est à plus de 8 mètres	18
3.10.2.5.	Ecrans thermiques en habitation	19
3.10.2.6.	Mise en œuvre de l'Eurotan® en un ou plusieurs lits sur écran thermique	19
3.10.3.	Dispositions de mise en œuvre particulières avec écran thermique	19
3.10.3.1.	Positionnement des costières métalliques en périphérie : voir croquis §3.12.2.	19
3.10.3.2.	Cas des relevés isolés avec présence d'un écran thermique	20
3.11.	Réfection sur bâtiment existant	20
3.12.	Tableaux et croquis	21
3.12.1.	Tableaux	21
3.12.2.	Croquis	22
	Figure 1 : Pose avec écran thermique sur TAN: Relevés isolés contre bardage avec costière posée sur l'écran thermique	22
	Figure 2 : Pose avec écran thermique sur TAN avec relevés non isolés contre bardage et costière posée sur TAN	22
	Figure 3 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction avec relevé isolé contre lanterneau filant	23
	Figure 4 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction contre relevé non isolé de lanterneau filant	23
	Figure 5 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction contre lanterneau avec costières isolées	24
	Figure 6 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction contre mur maçonné, avec relevé isolé	25
	Figure 7 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction contre paroi maçonnée et relevé non isolé	26
	Figure 8 : Jonction au droit de traversées de toiture	27
	Figure 9 : Jonction au droit des EEP	27
	Figure 10 : Pose avec écran thermique sur TAN : Joint de dilatation double costière	28
	Figure 11 : Recoupement au-dessus d'un mur coupe-feu ou écran de cantonnement	28
	Figure 12 : Pose sans écran thermique sur TAN avec relevés isolés contre bardage	29
	Figure 13 : Pose avec écran thermique sur bois : jonction contre paroi maçonnée	29
	Figure 13bis : Pose avec écran thermique sur bois : jonction contre paroi maçonnée	30
	Figure 14 : Pose avec écran thermique sur bois : relevé isolé contre bardage	30
	Figure 15 : Pose avec écran thermique sur bois : relevé non isolé contre bardage avec costière posée sur écran thermique	31

Figure 16 : Pose avec écran thermique sur bois : jonction contre relevé non isolé contre bardage	31
Figure 16bis : Pose avec écran thermique sur bois : jonction contre relevé non isolé contre bardage	32

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

Préambule

Articulation entre le présent Cahier des Charges et les textes de référence fondant les Règles de l'Art

En fonction des propriétés et caractéristiques techniques du présent procédé et de ses composants, le présent Cahier des Charges précise, complète ou modifie les prescriptions et/ou les dispositions prévues par les textes de référence fondant les Règles de l'Art, et notamment :

- Les normes NF DTU 43.1, 43.11, 43.3, 43.4, 43.5 et 40.35 ;
- Cahier du CSTB n°3537_V2 de janvier 2009 : Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées dont l'ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm, dans les départements européens ;
- Règles professionnelles de la CSFE « Isolants supports d'étanchéité sous protection lourde » de juillet 2021.
- Cahier du CSTB n°3564 de juin 2006 : Résistance au vent des isolants, supports de systèmes d'étanchéité de toitures ;
- Cahier du CSTB n°3644 d'octobre 2008 : Supports de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) ;
- Cahier du CSTB n°2267-1 de septembre 1988 (édition juin 2011) : Guide des couvertures en climat de montagne ;
- Cahier du CSTB n°2267-2 de septembre 1998 : Guide des toitures-terrasses et toitures avec revêtements d'étanchéité en climat de montagne ;

A défaut de précision dans le présent Cahier des Charges, les dispositions prévues par les textes de référence fondant les Règles de l'Art s'appliquent.

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

1. DESCRIPTION ET DESTINATION DU PANNEAU Eurotan®

1.1. Description

Le panneau Eurotan® est un panneau isolant thermique non porteur, composé, d'une âme en mousse de polyisocyanurate (PIR) rigide revêtue, sur ses deux faces, d'un parement multicouche étanche, kraft et aluminium. Les panneaux Eurotan® sont mis en œuvre en un ou plusieurs lits, associés ou non à d'autres isolants de nature différente, avec une épaisseur maximale de 320 mm, en support direct de revêtement d'étanchéité des toitures :

- plates et inclinées ;
- inaccessibles, y compris les chemins de circulation ;
- techniques ou à zones techniques (sans chemin de nacelle) ;
- en toiture terrasse végétalisée (TTV) ;
- en toiture terrasse avec revêtement d'étanchéité photovoltaïque avec panneaux photovoltaïques souples et rigides.

Sur élément porteur :

- en maçonnerie conforme à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) ;
- en tôle d'acier nervurée (TAN), pleine ou perforée, conforme à la norme NF P 84-206 (DTU 43.3) ;
- en TAN à grande portée (ouverture haute de nervure (Ohn) comprise entre 70 et 160 mm) conformes au Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009 ;
- en TAN relevant d'un Avis Technique particulier ;
- en bois ou en panneaux à base de bois conforme à la norme NF P 84-207 (DTU 43.4) ou à leur Avis Technique particulier ;
- en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues de couvertures existantes dans le cas uniquement de travaux de réfection, conforme à la norme NF P 34-205 (DTU 40.35).

Epaisseurs et dimension des panneaux :

- les épaisseurs fabriquées de panneaux vont de 30 mm à 160 mm, au pas de 10 mm ;
- la dimension des panneaux est :
 - $30 \leq \text{épaisseur} < 80 \text{ mm}$: 2400 x 1200 mm ;
 - $80 \leq \text{épaisseur} \leq 160 \text{ mm}$: 1200 x 1000 mm (uniquement).

Finitions des panneaux :

- $30 \leq \text{épaisseur} < 80 \text{ mm}$: à bords droits ;
- $80 \leq \text{épaisseur} \leq 160 \text{ mm}$: à bords feuillurés (standard).
Les dimensions utiles des panneaux feuillurés sont pour les formats :
 - 1200 x 1000 mm : 1185 x 985 mm ;

1.2. Attelages et fixations mécaniques

On utilise les attelages et fixations mécaniques (vis auto-perceuse, rivet à expansion, clous à friction, clous et chevilles à frapper, et plaquettes de répartition) conformes aux normes NF DTU 43.1, NF DTU 43.11, NF DTU 43.3, NF DTU 43.4 et au cahier des prescriptions techniques communes « Résistance au vent des isolants supports de systèmes d'étanchéité

de toitures », Cahier du CSTB 3564 de Juin 2006. Les fixations peuvent être, le cas échéant, à rupture de pont thermique.

Dans le cas de l'emploi dans le complexe isolant uniquement de panneau Eurotan® ou en perlite expansée comme écran thermique ou en lit supérieur soudable, il n'y a pas lieu d'utiliser des fixations « solide-au-pas ».

En revanche, dans le cas de l'emploi dans le complexe isolant de panneau en laine de roche (classe de compressibilité UEAtc B ou C) comme écran thermique ou en lit supérieur soudable, il y a lieu d'utiliser des fixations « solide-au-pas » conformes à la norme NF P 30-317.

1.3. Protections rapportées

- protection lourde meuble par gravillons conforme aux normes NF DTU 43.1, 43.11, 43.3 et 43.4 ;
- protection lourde dure par dalles préfabriquées conforme à la norme NF DTU 43.1, 43.11, 43.3 et 43.4 ;
- systèmes de végétalisation de toiture sous Avis technique ;
- systèmes photovoltaïques rapportés suivant cahier des recommandations CSFE de Février 2011 et ETN, ATEX ou Avis Technique du système.

1.4. Caractéristiques spécifiées des panneaux

Voir tableau 1 au §1.9.

1.5. Fabrication et contrôle du panneau Eurotan®

Les panneaux Eurotan® sont fabriqués à l'usine Recticel de Bourges. Cette usine est certifiée ISO 9001-2015 et ISO 14001-2015.

Les panneaux Eurotan® bénéficient d'une DoP et du marquage CE ainsi que d'une certification ACERMI.

Des autocontrôles d'usine sont pratiqués régulièrement pour contrôle des caractéristiques spécifiées de l'Eurotan® conformément à la norme NF EN 13165.

1.6. Conditionnement, identification et stockage

La mousse est de couleur blanc-crème. Une des 2 faces reçoit un logo marqué Recticel et un marquage qui permet l'identification du panneau, son code de production, la date et l'heure de fabrication.

Les panneaux sont conditionnés en colis filmés polyéthylène. Les colis sont empilés pour former des palettes sur cales PSE.

Chaque emballage porte une étiquette précisant le nom du produit, l'usine d'origine, le fabricant, les dimensions, la surface totale comprise dans le colis, le nombre de panneaux, les indications réglementaires (marquage CE, certification ACERMI, DoP).

Le stockage des panneaux est effectué en usine à l'abri des intempéries.

1.7. Résistance thermiques

- Valeurs : se référer au tableau du certificat ACERMI N°03/003/931 en cours de validité.
A défaut, on calculera la résistance thermique utile à partir de la formule $R = \text{épaisseur (mm)} / \lambda_{90/90} \text{ (mW/m.K)}$ en prenant la valeur de $\lambda_{90/90}$ égale à 21,8 mW/m.K validée par le certificat ACERMI en cours de validité
- Conductivité thermique certifiée ACERMI : $\lambda_D = 0,022 \text{ W/m.K}$

Epaisseur (mm)	R (m².K/W)	Epaisseur (mm)	R (m².K/W)	Epaisseur (mm)	R (m².K/W)	Epaisseur (mm)	R (m².K/W)
30	1,35	70	3,20	110	5,00	150	6,85
40	1,80	80	3,65	120	5,50	160	7,30
50	2,25	90	4,10	130	5,95		
60	2,75	100	4,55	140	6,40		

1.8. Données environnementales et sanitaires

Etiquetage COV selon protocole AFSSET : classement A+

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

1.9. Caractéristiques spécifiées

Tableau 1 – Caractéristiques spécifiées

caractéristique		valeur spécifiée	unité	norme de référence
Pondérales	Masse volumique nette de la mousse	30 ±2	kg/m³	EN 1602
	Masse du parement multicouche	170 ±10	g/m²	EN 1602
Dimensions	Longueur × largeur (1)	1200x1000 ±3 2400x1200 ±3 (3)	mm	EN 822
	Epaisseur	30 à 160 ±2 par pas de 10	mm	EN 823
	Planéité en sortie d'usine équerrage	≤ 10 ≤ 5	mm	EN 825 EN 824
Mécaniques	Contrainte de compression pour un écrasement à 10 %	≥ 150	kPa	EN 826
	Classe de compressibilité UEAtc	classe C		Guide UEAtc § 3.51
	Contrainte de rupture en traction perpendiculaire	≥ 80	kPa	EN 1607
Stabilité dimensionnelle Chaleur seule	Variation dimensionnelle résiduelle après cycles 80°C / 23°C	≤ 0,5 (mesurée sur éprouvette) et ≤ 5 (calculée sur panneau entier)	% mm	Guide UEAtc § 4.31
Incurvation	Incurvation sous un gradient de température 80/20 °C sur panneau entier (1 200 × 1 000 mm) face supérieure de pose	≤ 3	mm	Guide UEAtc § 4.32
Feu	Réaction au feu (Euroclasse)	F	-	
Thermique	Conductivité thermique déclarée Résistance thermique utile (2)	0,022 voir tableau	W/(m.K) -	Certificat ACERMI N°03/003/931 en vigueur

(1) Pour les panneaux à bords feuillurés les dimensions nettes utiles sont :

- panneau 1000 x 1200 mm : 985 x 1 185 mm ;

(2) A défaut, la valeur de R utile est donnée par la formule $R = \text{épaisseur} / \lambda_{90/90}$, la valeur de $\lambda_{90/90}$ à prendre en compte étant de 21.8 mW/m.K certifiée par ACERMI.

(3) Uniquement avec étanchéité fixée mécaniquement ou libre.

Tableau 2 – Autres caractéristiques

Caractéristique		Valeurs indicative	Unité	Conditions d'essai
Comportement sous charge ponctuelle	Charge ponctuelle pour tassement de 2 mm	40	kPa	EN 12430
Données environnementales et sanitaires	Classement étiquette COV	A+	-	Protocole AFSSET 2009 NF P 01 010

2. DOMAINE D'EMPLOI

2.1. Mise en œuvre des panneaux Eurotan®

- En climat de plaine et de montagne ;
- En travaux neufs ou de rénovation, y compris sur bac sec ;
- En fonction du type de bâtiment :
 - **Pour les bâtiments :**
 - à **faible ou moyenne hygrométrie**, dans le cas d'élément porteur en maçonnerie selon la norme NF DTU 43.1 et NF DTU 43.11 en climat de montagne, en tôles d'acier nervurées perforées ou crevées selon la norme NF DTU 43.3 et en panneaux de bois ou à base de bois selon la norme NF DTU 43.4 ;
 - à **forte hygrométrie**, selon NF DTU 43.1 et NF DTU 43.3.
 - **En bâtiments industriels ou agricoles relevant du Code du Travail dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 m du sol.** Dans ce cas, les panneaux Eurotan® sont mis en œuvre sans écran thermique ;
 - **En bâtiments industriels ou agricoles relevant du Code du travail, dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 m du sol.** Dans ce cas les panneaux Eurotan® sont mis en œuvre avec un écran thermique, selon les dispositions du « Guide d'emploi des isolants combustibles en ERP » de l'AM8 ;
 - **En bâtiments recevant du public (ERP)**, de la 1^{ère} à la 5^{ème} catégorie, relevant de l'arrêté du 6 Octobre 2004 (Article AM8) modifié par l'Arrêté du 4 juillet 2007 et selon son Guide d'emploi des isolants combustibles en ERP modifié par l'Arrêté du 24/09/2009 et complété par Avis du CECMI. Dans ce cas les panneaux Eurotan® sont mis en œuvre avec un écran thermique ;
 - **En bâtiments d'habitation de la 1^{ère} à la 4^{ème} famille**, relevant de l'Arrêté du 31 janvier 1986 modifié. Dans ce cas les panneaux Eurotan® se posent avec écran de protection thermique d'une durée de 15 mn pour les plafonds situés au dernier niveau. La barrière thermique peut être située sous l'élément porteur ou entre l'élément porteur et l'Eurotan®.
 - **En I.C.P.E.** (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement), pour celles ne demandant pas d'exigences particulières au regard de l'incendie vis-à-vis du feu intérieur.

NB : Les locaux à très forte hygrométrie ne sont pas visés par le présent cahier des charges.

2.2. Désignation commerciale

Le procédé Eurotan® est mis en œuvre avec ou sans écran thermique et peut recevoir une couche supérieure en matériau isolant soudable.

2.3. Mise en œuvre des revêtements d'étanchéité

- soit apparents posés en semi-indépendance fixés mécaniquement conformément aux documents de référence (Avis Technique, DTA, ATEX ou Cahier des charges) de ces revêtements ;

- soit apparents posés en semi-indépendance par auto-adhésivité, conformément aux documents de référence (Avis Technique, DTA, ATEEx ou Cahier des charges) de ces revêtements (uniquement sur panneaux 1200x1000 mm) ;
- soit apparents posés en adhérence totale par collage à froid, conformément aux documents de référence (Avis Technique, DTA, ATEEx ou Cahier des charges) de ces revêtements (uniquement sur panneaux 1200x1000 mm) ;
- soit posés en indépendance avec écran voile de verre VV 100 g/m², sous protection lourde meuble, conformément à leur document de référence (DTA, Avis Technique, ATEEx ou Cahier des charges) de ces revêtements ;
- soit soudés en adhérence totale avec interposition en lit supérieur, d'un panneau de perlite soudable ou de laine de roche soudable, de classe de compression C, conformément à leur document de référence (DTA, Avis Technique, ATEEx ou Cahier des charges) de ces revêtements.

2.4. Dispositions particulières au climat de montagne sous porte-neige

On se reportera aux prescriptions des conditions prévues par le NF DTU 43.11 et par le « Guide des toitures terrasses et toitures avec revêtements d'étanchéité en climat de montagne » (Cahier CSTB n° 2267-2 de septembre 1998).

2.5. Dispositions particulières aux Départements et Régions d'Outre-Mer (DROM)

On se reportera aux dispositions décrites dans le Cahier des Prescriptions Techniques communes « Support de systèmes d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » (Cahier CSTB n° 3644 de Octobre 2008).

3. MISE EN ŒUVRE

3.1. Généralités

Sur chantier, les panneaux doivent être isolés du sol et stockés à l'abri de l'humidité. En cas de stockage sur la toiture, les palettes peuvent être posées dans des zones résistantes appropriées de la toiture. En fonction du poids des colis et des piles, un stockage réparti peut être réalisé.

Aucun panneau ne devra être utilisé s'il est humidifié dans son épaisseur.

Les panneaux doivent rester secs jusqu'à la mise en œuvre du revêtement d'étanchéité qui doit être réalisée à l'avancement.

Les joints entre panneaux doivent être décalés dans un sens (pose en quinconce) ; les joints alignés sont perpendiculaires aux nervures des tôles d'acier (TAN). Dans le cas d'une mise en œuvre en plusieurs lits, les joints entre lits superposés sont également décalés.

En cas de joints de recouvrement de revêtement d'étanchéité soudés au chalumeau, on prendra soin d'utiliser un chalumeau avec buse de diamètre approprié (40 à 50 mm) et de diriger la flamme du chalumeau vers le revêtement d'étanchéité et non vers l'isolant.

Les panneaux sont fixés mécaniquement à l'aide de vis ou de rivets, et de plaquettes, directement sur l'élément porteur.

Les panneaux sont posés en un ou plusieurs lits et peuvent être associés à d'autres isolants de nature différente (perlite ou laine minérale) bénéficiant d'un DTA visant leur application sur élément porteur maçonnerie, TAN, bois et panneaux à base de bois. L'épaisseur totale des lits mis en œuvre est limitée à 320 mm.

En lit unique, les panneaux Eurotan® reçoivent des fixations préalables qui sont au minimum de 4 fixations par panneau de 1200 x 1000 mm et de 6 fixations par panneau de 2400 x 1200 mm. Les fixations définitives sont celles de la membrane d'étanchéité.

Lorsqu'ils sont posés en plusieurs lits, les lits inférieurs reçoivent une fixation centrale par panneau et le lit supérieur est fixé comme en lit unique. Les dimensions des panneaux d'un lit à l'autre peuvent être différentes. Les panneaux de nature différente sont mis en œuvre conformément à leurs agréments techniques ou règles professionnelles.

Cas particulier des toitures inclinées de pente > 20 % :

Pour des pentes de toitures supérieures à 20%, il convient, lors de l'association de panneaux de nature différente (laine de roche, perlite et mousse rigide de polyuréthane), se reporter aux dispositions de leurs DTA concernant la limite de pente à partir de laquelle il faut prévoir des dispositifs de reprise des efforts parallèles à la pente de la toiture (ex. dispositifs de butée).

Pour des pentes supérieures à 100 % et des versants de plus de 5 m, l'application de l'article 6.4.5 du DTU 43.3, en matière d'organisation de dispositifs de butées, est obligatoire.

Porte à faux :

- pour les ouvertures hautes de nervures (Ohn) inférieures ou égales à 70 mm, l'épaisseur de l'isolant Eurotan® en porte à faux sera au minimum de 30 mm ;
- pour les ouvertures hautes de nervures supérieures à 70 mm, l'épaisseur minimale du panneau sera de 50 mm. La largeur du porte-à-faux sera alors au plus égale à deux fois l'épaisseur du panneau.

Epaisseur mini (mm)	30	50	60	70	80
Ohn maxi de la TAN (mm)	70	100	120	140	160

Toitures courbes :

En toiture courbe, les panneaux sont découpés si nécessaire en bandes de largeur maximale « L » en fonction du rayon de courbure « R » de la toiture, selon la formule : $L \leq \sqrt{\frac{R}{50}}$. La largeur des panneaux ne pourra être inférieure à 0,50 m et sera orientée dans la direction de la pente. Leur longueur ne devra pas dépasser 1,20 m. La densité de fixations sera au minimum de 4 fixations par panneau, à raison d'une fixation dans chaque angle, à au moins 10 cm des bords du panneau.

3.2. Prescriptions relatives à l'élément porteur

- Les éléments porteurs en maçonnerie sont conformes à la norme NF DTU 43.1 et NF DTU 43.11 ;

- Les éléments porteurs en tôle d'acier sont conformes à la norme NF DTU 43.3 ;
- Les tôles d'acier dont l'ouverture haute de nervure (Ohn) est supérieure à 70 mm et inférieure ou égale à 160 mm sont conformes au Cahier des Prescriptions Techniques (Cahier du CSTB n° 3537-v2 de Janvier 2009) ;
- Les TAN bénéficiant d'un Avis Technique ou autre agrément technique particulier sont aussi admises ;
- Les supports en bois ou en panneaux à base de bois conforme à la norme NF P 84-207 (DTU 43.4) ou à leur Avis Technique particulier ;
- Anciens revêtements d'étanchéité conservés (avec isolation conservée) : on se reportera à la norme NF P 84-208 (DTU 43.5) pour les critères de conservation et de préparation et les conditions de mise en œuvre de l'isolation et du revêtement d'étanchéité ;
- Les anciennes couvertures en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues conformes à la norme NF DTU 40.35.


3.3. Mise en œuvre de la barrière pare-vapeur éventuelle

On se conforme aux prescriptions des Avis techniques et documents d'agréments particuliers aux revêtements.

3.4. Mise en œuvre sous revêtement apparent fixé mécaniquement

- **En un seul lit :**

Les panneaux Eurotan® sont fixés préalablement à raison de 4 fixations par panneau de 1200 x 1000 mm et de 6 fixations par panneau de 2400 x 1200 mm, voir croquis ci-dessous :

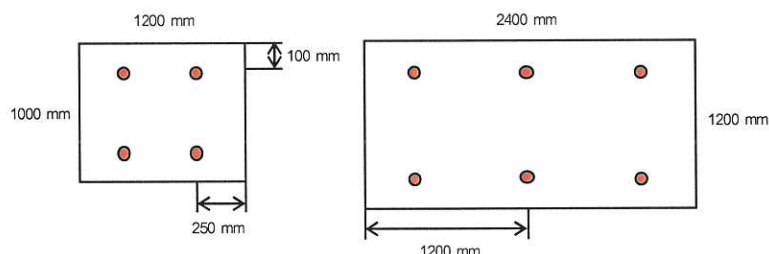

- **En plusieurs lits :**

Les panneaux en lits inférieurs reçoivent une fixation centrale par panneau et le lit supérieur en Eurotan® est fixé comme en lit unique. Si le lit supérieur n'est pas de l' Eurotan®, il reçoit les fixations indiquées dans son DTA ou Avis Technique. (cf. chapitre 3.1 pour les pentes > 20%).

Les fixations définitives, dont la densité minimale permet au complexe d'étanchéité de résister au vent, sont celles du revêtement.

La pose du revêtement se fait selon son document de référence, DTA, Avis technique, ATEX ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle.


Dans le cas de revêtement apparent l'application sera limitée à la dépression au vent extrême selon les règles NV65 modifiées. Toutefois, cette limite de vent extrême peut varier en fonction des résultats de tests au caisson au vent spécifiques au complexe mis en œuvre.

3.5. Mise en œuvre sous revêtement apparent semi-indépendant auto-adhésif ou en adhérence totale par collage à froid

- **En un seul lit**

Les panneaux Eurotan® sont fixés pour supporter le Wadm de chaque chantier concerné par le procédé, avec un minimum de 5 fixations mécaniques par panneau 1200 x 1000 mm selon DTU 43.1, 43.3 et 43.4 (voir croquis ci-dessous).

Le revêtement d'étanchéité est mis en œuvre selon son document de référence, DTA, Avis Technique, ATEEx ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle.

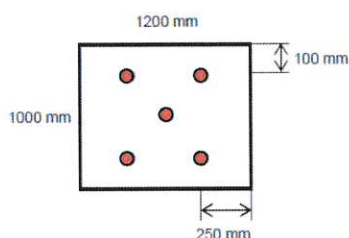

- **En plusieurs lits**

Les panneaux en lits inférieurs reçoivent une fixation centrale par panneau. Le lit supérieur d'Eurotan® reçoit un nombre de fixations identique à celui de la pose en lit unique.


Le revêtement d'étanchéité est mis en œuvre selon son document de référence, DTA, Avis Technique, ATEEx ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle.

La résistance au vent, avec les revêtements bitume modifiés semi-adhésifs, est limitée à 4712 Pa, conformément au DTU 43.1. Le document d'agrément du revêtement d'étanchéité peut indiquer d'autres valeurs, suivant le rapport d'essai de tenue au vent.

3.6. Mise en œuvre sous revêtement posé en indépendance sous protection lourde

- **En un seul lit :**

Les panneaux sont fixés à l'élément porteur à raison de 4 fixations par panneau 1200 x 1000 mm et 6 fixations par panneau 2400 x 1200 mm.

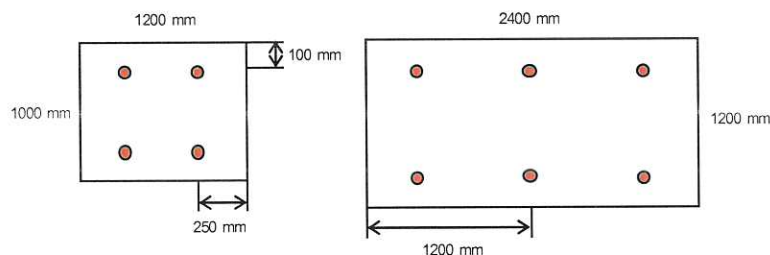

- **En plusieurs lits :**

Les panneaux des lits inférieurs reçoivent une fixation centrale par panneau et le dernier lit en Eurotan® est fixé comme en lit unique. Si le lit supérieur n'est pas de l'Eurotan®, il reçoit les fixations indiquées dans son DTA ou Avis Technique (cf. chapitre 3.1 pour les pentes > 20%).

La pose du revêtement se fait selon son document de référence, DTA, Avis technique ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle.

Uniquement dans le cas des éléments porteurs en maçonnerie les panneaux peuvent être aussi posés libres ou collés par collage à froid.

- **Ecran d'indépendance :**

L'écran d'indépendance entre l'isolant Eurotan® et le revêtement d'étanchéité bitume modifié peut être supprimé si la sous-face du revêtement en contact avec l'isolant est filmée.

- **Compatibilité chimique :**

L'isolant Eurotan® est compatible chimiquement avec les membranes synthétiques ainsi qu'avec les membranes en bitume modifié, et ne nécessite donc pas d'écran de séparation chimique.

3.7. Cas des relevés isolés (voir figure 12)

- Si l'isolant en relevés est fixé mécaniquement devant la costière métallique (cas des costières de lanterneaux filants). Il est constitué d'un isolant en perlite ou laine de roche soudable, ou en isolant polyuréthane soudable (Eurothane BI4), ou en isolant polyuréthane non soudable demandant une mise en œuvre particulière des relevés en cas de membrane en bitume modifié (sous-couche semi adhésive) selon Cahier de CSTB n°3741. La densité de fixation est de 3 fixations / ml pour des relevés d'une hauteur inférieure ou égale à 30 cm au-dessus du niveau de l'isolant en partie courante ;
- Si l'isolant est placé derrière la costière, il peut être de même nature que celui de la partie courante ou de nature différente. Sa hauteur dépassera au moins de 20cm le niveau de l'isolant en partie courante.

3.8. Mise en œuvre sous revêtement apparent soudé en adhérence totale

Cette mise en œuvre avec membrane bitume soudée, n'est possible qu'en utilisant en lit supérieur un panneau isolant soudable, tel que perlite ou laine minérale, mis en œuvre sur le panneau Eurotan® et bénéficiant d'un DTA ou Avis technique visant cette application sur maçonnerie, TAN ou bois ou panneau à base de bois.

Les panneaux de lits inférieurs en Eurotan® seront fixés avec une fixation centrale par panneau. Le panneau soudable du lit supérieur reçoit les fixations indiquées dans son document de référence, DTA, Avis Technique, ATEx ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle.

Le revêtement d'étanchéité est mis en œuvre selon son document de référence, DTA, Avis Technique, ATEx ou cahier des charges visé par un bureau de contrôle.

3.9. Mise en œuvre des panneaux Eurotan® sans écran thermique

3.9.1. Domaine d'emploi

- Les ERP, où la fonction écran thermique est assuré directement par l'élément porteur en maçonnerie ou en bois ou panneaux à base de bois lui-même ou avec un écran thermique posé en sous-face de la toiture (par exemple : BA18) ;
- Les bâtiments industriels et agricoles relevant du Code du Travail et dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8 m du sol ;

- Certains ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), ne demandant pas d'exigences particulières au regard de l'incendie vis à vis du feu intérieur ;
- Bâtiment d'habitation avec écran thermique en sous-face (par exemple : BA13).

3.9.2. Mise en œuvre

Elle se fait comme décrite aux § 3.1 à 3.6.

3.10. Mise en œuvre des panneaux Eurotan® avec écran thermique

Voir figures 1 à 11 et §3.10.2.

3.10.1. Domaine d'emploi

Les bâtiments relevant d'une législation incendie vis à vis du feu intérieur, soit :

- ERP sans écran thermique en sous-face ;
- Bâtiments Code du travail avec dernier plancher intérieur à plus de 8 mètres ;
- Habitations de la 1^{ère} à 4^{ème} famille sans écran thermique en sous-face.

NB : Les bâtiments classés ICPE soumis à des exigences au regard d'un feu venant de l'intérieur imposant un écran thermique avec classement du complexe de toiture B-s1,d0, ne sont pas visés par ce Cahier des Charges.

3.10.2. Nature et mise en œuvre des écrans thermiques visés dans ce Cahier des Charges

3.10.2.1. Généralités

Ils sont conformes aux prescriptions et exigences des réglementations incendie au regard des feux venant de l'intérieur. Ils sont fixés à raison d'une fixation centrale par panneau.

Les écrans thermiques à mettre en œuvre entre l'élément porteur et les panneaux Eurotan® peuvent être soit des panneaux de perlite, de masse volumique nominale 150 kg/m³, soit des panneaux de laine de roche de masse volumique minimale 110 kg/m³, d'épaisseurs 30 à 120 mm. Les finitions des panneaux isolants formant écran thermique sont soit à bords feuillurés ou droits, selon les exigences de la réglementation incendie particulière qui s'applique au bâtiment ou selon les appréciations du CSTB pour les panneaux de perlite expansée à bords droits en ERP ou du laboratoire Efectis pour les écrans en laine de roche à bords droits en ERP et en Habitation, associés aux isolants en mousse PUR et PIR. Ces panneaux doivent bénéficier d'un DTA, Avis technique, ATE_x ou cahier des charge visant leur application sur TAN et/ou sur bois ou panneaux à base de bois.

L'épaisseur maximale en plusieurs lits d'isolants de nature différente est limitée à 320 mm.

Le choix et les dispositions particulières de mise en œuvre des écrans thermiques avec l'Eurotan®, varient selon la réglementation incendie applicable au type de bâtiment (ERP, Code du travail, ICPE, Habitation).

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

3.10.2.2. Ecran thermique en panneaux de perlite Fesco C

Panneau de perlite expansée non revêtu, relevant de la norme NF EN 13169 et conforme aux caractéristiques du Document Technique d'Application « Gamme Fesco® non revêtu » en cours de validité. Ils peuvent être à bords droits (selon les Appréciations du CSTB dont Sitek est titulaire) ou feuillurés.

Tableau 5– Dimensions des panneaux FESCO C

Caractéristiques	Valeurs spécifiées	Unités	Référence
Longueur utile	1 200 ±2	mm	EN 822
Largeur utile	1 000 ±2	mm	EN 822
Épaisseur	40-80 ±1,6 85-120 ±2,4	mm	EN 823

Tableau 6 – Ouverture haute de nervure (Ohn) maximale des tôles d'acier nervurées en fonction de l'épaisseur de l'isolant écran thermique Fesco C

Ohn maximale (mm)	Épaisseur Fesco C (mm)	Ohn maximale (mm)	Épaisseur Fesco C (mm)
≤ 90	40	≤ 170	60
≤ 110	40	≤ 190	70
≤ 130	50	≤ 210	80
≤ 150	60		

Tableau 7– Résistance thermique utile totale FESCO C (ép. 50 mm) + Eurotan® en un lit - les résistances thermiques des panneaux superposés s'additionnent.

Épaisseur totale (mm)	80 (50+30)	90 (50+40)	100 (50+50)	110 (50+60)	120 (50+70)	130 (50+80)	140 (50+90)	150 (50+100)	160 (50+110)	170 (50+120)
R (m².K/W)	2,35	2,80	3,25	3,75	4,20	4,65	5,10	5,55	6,00	6,50
Épaisseur totale (mm)	180 (50+130)	190 (50+140)	200 (50+150)	210 (50+160)						
R (m².K/W)	6,95	7,40	7,85	8,30						

3.10.2.3. Ecran thermique en panneaux de laine de roche

Ils sont de masse volumique minimale 110 kg/m³ et bénéficient d'un DTA visant leur application sur éléments porteurs TAN et/ou bois ou dérivés du bois. Ils peuvent être à bords droits (selon les 2 Appréciations du laboratoire Efectis : n°EFR-19-000 264 A (ERP) du 30/08/2019 et n°EFR-19-000 264 B (Habitation) du 05/12/2019 dont le SNPU est titulaire) ou feuillurés.

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
 46, Avenue des Frères Lumière
 78190 TRAPPES CEDEX
 Tél. : 01.61.37.09.90
 Fax : 01.61.37.09.94

3.10.2.4. Ecrans thermiques pour ERP et bâtiments Code du Travail dont le dernier plancher intérieur est à plus de 8 mètres

Ils sont :

- soit en panneaux de perlite à bords droits ou feuillurés, de masse volumique nominale 150 kg/m³, d'épaisseur minimale 50 mm sur TAN et d'épaisseur minimale 30 ou 40 mm sur bois ou panneaux à base de bois ;
- soit en panneaux de laine de roche à bords droits ou feuillurés, de masse volumique minimale 110 kg/m³, et d'épaisseur minimale 60 mm sur TAN, d'épaisseur minimale 30 ou 40 mm sur bois ou panneaux à base de bois (voir tableaux 8 et 9).

Sur éléments porteurs en bois, les épaisseurs des écrans thermiques peuvent varier, avec un minimum de 30 mm, en fonction du degré coupe-feu de l'élément porteur en bois (selon nature, masse volumique et épaisseur du bois) conformément aux tableaux 2 et 3 du § II 1.2.3 du « Guide des isolants combustibles en ERP » de l'AM8 (cf. tableaux 8 et 9 ci-après).

Tableau 8– Support bois: tableau des épaisseurs minimales des éléments porteur bois ou dérivés du bois faisant fonction d'écran thermique

Matériau constitutif de l'écran	Epaisseur minimale (mm)
Bois massif (MV < 600 kg/m ³)	30
Bois massif (MV ≥ 600 kg/m ³)	26
Panneau de contreplaqué :	
MV < 600 kg/m ³	40
MV ≥ 600 kg/m ³	35
Panneau de particules (MV ≥ 600 kg/m ³)	32
Panneau de lamelles minces orientées (OSB)	35

Tableau 9 –Support bois : tableau des épaisseurs minimales de complément d'écrans thermiques mixtes, perlite ou laine de roche sur élément porteur bois

Elément PORTEUR à renforcer dans sa fonction écran		COMPLEMENT DE PROTECTION POSSIBLE (3) (4)		
		Epaisseur		
		Panneau de particules (rapporté sur l'une des faces de l'élément porteur)	Plaque de parement en plâtre (rapporté sur l'une des faces de l'élément porteur)	Laine de roche ou perlite
Lames de bois massif rainées-bouvetées. Epaisseur 22 mm	MV < 600 kg/m ³	10 mm	9.5 mm	30 mm
	MV ≥ 600 kg/m ³	8 mm	9.5 mm	30 mm
Panneau de particules MV ≥ 600 kg/m ³ Epaisseur 18 mm		14 mm	9.5 mm	30 mm
Panneau à lames orientées (OSB) Epaisseur 15 mm		18 mm	12.5 mm	40 mm
Panneau de contreplaqué	Epaisseur (1) 10 mm	22 mm	15 mm	40 mm
	Epaisseur (2) 12 mm	20 mm	15 mm	40 mm
(1) Epaisseur minimale prescrite par le DTU N° 43.4 pour les panneaux portés sur leurs quatre rives. (2) Epaisseur minimale prescrite par ce même document pour les panneaux dont les rives perpendiculaires aux appuis ne sont pas supportées. (3) Seul la face inférieure répond à AM4 (4) Fixé mécaniquement aux appuis du premier lit si rapporté en face inférieure				

3.10.2.5. Ecrans thermiques en habitation

Pour un degré coupe-feu de 15 mn, ils sont :

- soit en panneaux de perlite à bords droits ou feuillurés, de masse volumique nominale 150 kg/m³ et d'épaisseur minimale 40 mm ;
- soit en panneaux de laine de roche à bords droits ou feuillurés, de masse volumique minimale 110 kg/m³ et d'épaisseur minimale 50 mm.

Les épaisseurs à mettre en œuvre en tant qu'écran thermique sont fonction du degré coupe-feu demandé par la réglementation incendie des habitations suivant la famille d'habitations au titre de l'arrêté du 31 janvier 1986.

3.10.2.6. Mise en œuvre de l'Eurotan® en un ou plusieurs lits sur écran thermique

Les panneaux se posent sur l'écran thermique comme décrit aux § 3.1 à 3.6

L'épaisseur totale des lits superposés d'isolant est limitée à 320 mm.

3.10.3. Dispositions de mise en œuvre particulières avec écran thermique

Ces dispositions applicables au droit des points singuliers ci-après : voir figures 1 à 16.

• En ERP :

Des recoupements en panneaux de même nature que l'écran thermique sont demandés au droit de points singuliers tels que :

- Ecrans de cantonnement de fumées ou murs coupe-feu à l'intérieur du bâtiment (fig. 11)
- Costières périphériques (selon mise en place de la costière sur écran ou sur bac) (fig. 1, 2, 12 à 16) ;
- EEP (fig. 9) ;
- Emergences (fig. 6 et 7) ;
- Lanterneaux (fig. 3, 4 et 5) ;
- Traversées en toiture de diamètre supérieur ou égal à 100 mm (fig. 8).

Les recoupements se font sur toute l'épaisseur de l'isolant Eurotan® mis en œuvre.

• En habitations

Aucune disposition particulière de mise en œuvre au droit des points singuliers n'est requise, sauf recoupements en matériau incombustible au droit des conduits traversant la toiture, selon l'Arrêté du 31 janvier 1986.

3.10.3.1. Positionnement des costières métalliques en périphérie : voir croquis §3.12.2.

Les costières métalliques supports de relevés d'étanchéité sur TAN ou sur bois peuvent être :

- soit posées avec talon en contact avec l'élément porteur : dans ce cas l'écran thermique est remonté contre la costière sur toute l'épaisseur de l'Eurotan® ;

- soit posées sur l'écran thermique : dans ce cas, il n'y a pas de recoupement entre l'Eurotan® et la costière métallique.

3.10.3.2. Cas des relevés isolés avec présence d'un écran thermique

- Si l'isolant en relevés est fixé mécaniquement devant la costière métallique (cas des costières de lanterneaux filants), il est constitué d'un isolant en perlite ou laine de roche soudable. La densité de fixations est de trois fixations / m² pour des relevés d'une hauteur inférieure ou égale à 30 cm au-dessus du niveau de l'isolant en partie courante ;
- Si l'isolant est placé derrière la costière (cas courant), il ne peut être constitué que d'un isolant de même nature que l'écran thermique et sa hauteur dépassera au moins de 20 cm le niveau de l'isolant en partie courante.

3.11. Réfection sur bâtiment existant

Suivant le DTU 43-5, il appartient au maître d'œuvre et à l'applicateur de vérifier l'état de l'existant et son aptitude à recevoir ou non un nouveau complexe isolation + étanchéité.

Si l'isolant support de l'étanchéité existante est constitué de panneaux de perlite expansée de masse volumique nominale 150 kg/m³, ou de panneaux de laine de roche de masse volumique minimale 110 kg/m³, ces panneaux, à condition qu'ils ne soient pas détériorés, peuvent constituer l'écran thermique de l'Eurotan® en fonction de leur épaisseur.

En cas de réfection sur un complexe existant comprenant un isolant en laine minérale, on utilisera pour fixer les panneaux d'Eurotan®, des attelages de fixations dits « solides-au-pas ».

Dans le cas de réfection de couvertures existantes en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues, les ondes seront comblées avec les bandes trapézoïdales de Recticel. Ensuite la pose des panneaux Eurotan s'effectuera dans les mêmes conditions qu'un chantier neuf.

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

3.12. Tableaux et croquis

3.12.1. Tableaux

Tableau 10 – Pose de l'isolant

Nombre de lits	Sous revêtement d'étanchéité apparent fixé mécaniquement ou en adhérence totale sur isolant soudable perlite ou laine de roche (1)	Sous revêtement semi-indépendant auto-adhésif	Sous protection lourde avec revêtement en indépendance
Lit unique Lit unique Eurotan®	4 fixations / panneau 1200 x 1000 mm ou 6 fixations / panneau 2400 x 1200 mm	5 fixations / panneau de 1200 x 1000 mm ou 12 fixations / panneau 2400 x 1200 mm (2)	4 fixations / panneau 1200 x 1000 mm ou 6 fixations / panneau 2400 x 1200 mm
Plusieurs lits : 1 ^{er} lit : Eurotan® ou écran thermique	1 fixation / panneau	1 fixation centrale / panneau	1 fixation / panneau
Lits intermédiaires	1 fixation / panneau	1 fixation centrale / panneau	1 fixation / panneau
Lit supérieur Eurotan®	4 fixations / panneau 1200 x 1000 mm ou 6 fixations / panneau 2400 x 1200 mm	5 fixations / panneau de 1200 x 1000 mm ou 12 fixations / panneau 2400 x 1200 mm (2)	4 fixations / panneau 1200 x 1000 mm ou 6 fixations / panneau 2400 x 1200 mm
Lit supérieur soudable (laine de roche ou perlite)	Selon le DTA de l'isolant		
(1) Condition et limite d'emploi selon le DTA ou l'Avis Technique du revêtement d'étanchéité apparent. (2) Le DTA ou Avis technique du revêtement peut indiquer une densité de fixation supérieure ou égale..			

Tableau 11 – Mise en œuvre du revêtement d'étanchéité

Pose de l'isolant	Revêtement d'étanchéité apparent			Sous protection lourde meuble
	Semi-indépendant par fixations mécaniques	Semi-indépendant auto-adhésif	En adhérence totale	En indépendance
Fixations mécaniques	Par fixations mécaniques selon DTA du revêtement	Par auto-adhésivité de la 1 ^{ère} couche et soudage de la 2 ^{ème} couche selon le AT du revêtement	Par soudure au chalumeau uniquement sur couche technique Soudable perlite ou laine minérale	Avec voile de verre 100 g/m ² (1)
	Pente et zones de vent selon AT du revêtement (2) (3)	Pente et zones de vent selon le AT du revêtement (4)	Pente et zones de vent selon AT du revêtement (2) (3)	Pente et zones de vent suivant AT du revêtement (2) (3)

- (1) le voile de verre peut être supprimé en cas de membrane bitume avec sous-face filmée en contact avec l'Eurotan® et avec membrane synthétique.
- (2) Pour des pentes de toiture supérieures à 20%, il convient, lors de l'association de panneaux de nature différente (laine de roche, perlite et mousse de polyuréthane) de se reporter aux dispositions de leurs DTA concernant la limite de pente à partir de laquelle il faut prévoir des dispositifs de reprise des efforts parallèles à la pente de la toiture (ex. dispositif de butée).
- (3) Pour les pentes supérieures à 100% et des versants de plus de 5 mètres, l'application de l'article 6.4.5 du DTU 43.3, en matière d'organisation de dispositifs de butées, est obligatoire.
- (4) A défaut d'indication dans l'AT du revêtement la zone de vent est limitée à 4712 Pa pour bâtiments de hauteur inférieure ou égale à 20 mètres, toiture à versant plans, zone 4, site exposé, selon DU 43.1.

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
 46, Avenue des Frères Lumière
 78190 TRAPPES CEDEX
 Tél. : 01.61.37.09.90
 Fax : 01.61.37.09.94

3.12.2. Croquis

Figure 1 : Pose avec écran thermique sur TAN: Relevés isolés contre bardage avec costière posée sur l'écran thermique


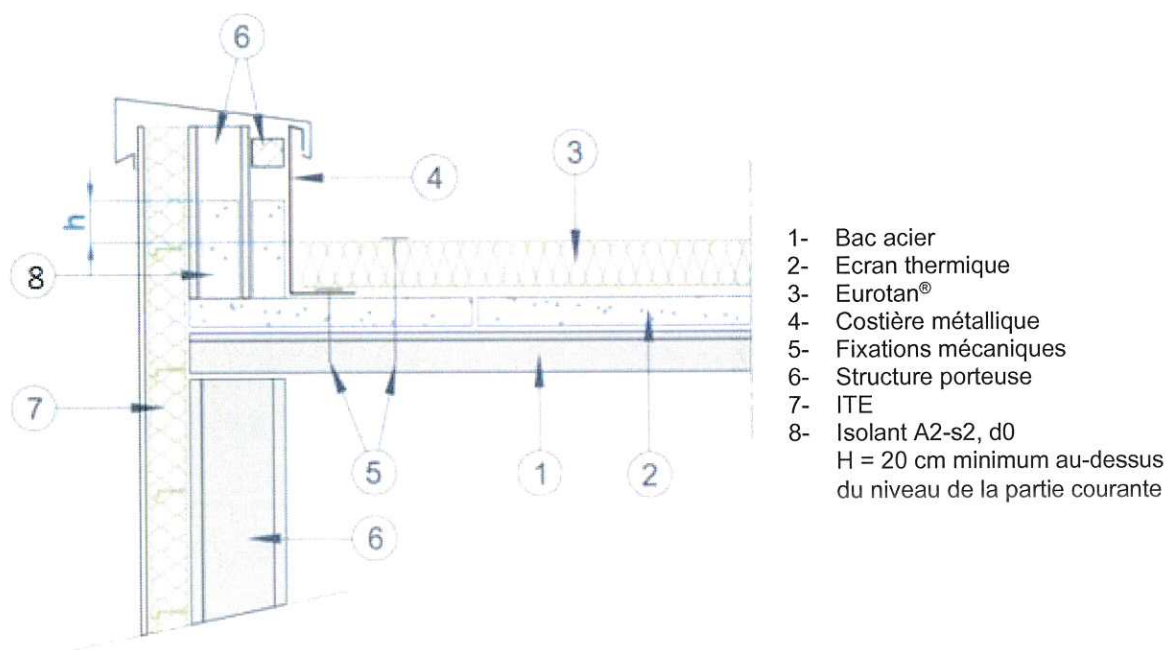


Figure 2 : Pose avec écran thermique sur TAN avec relevés non isolés contre bardage et costière posée sur TAN

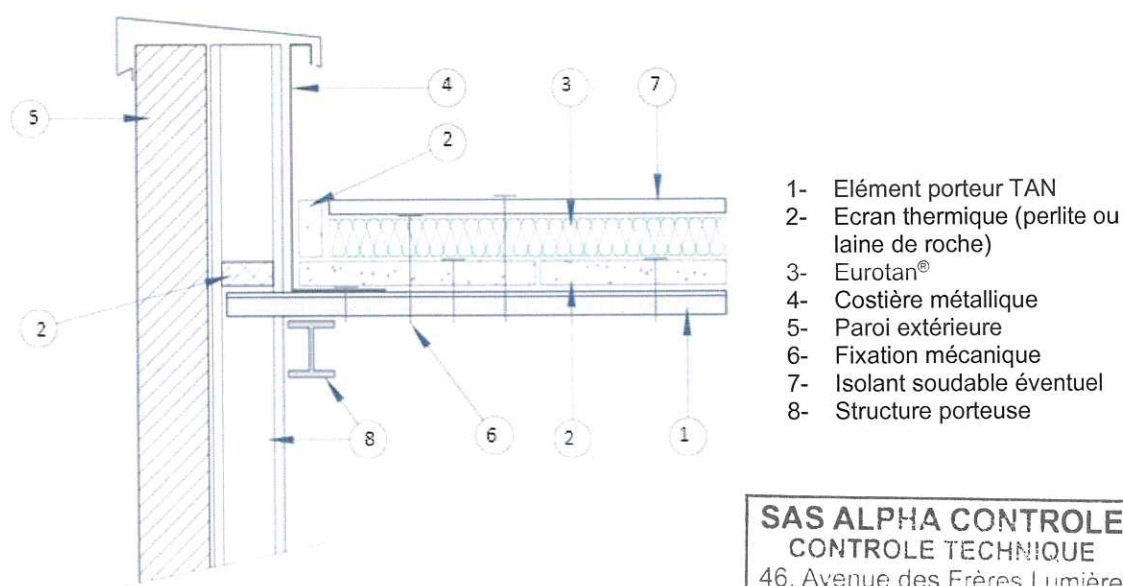

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

Figure 3 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction avec relevé isolé contre lanterneau filant



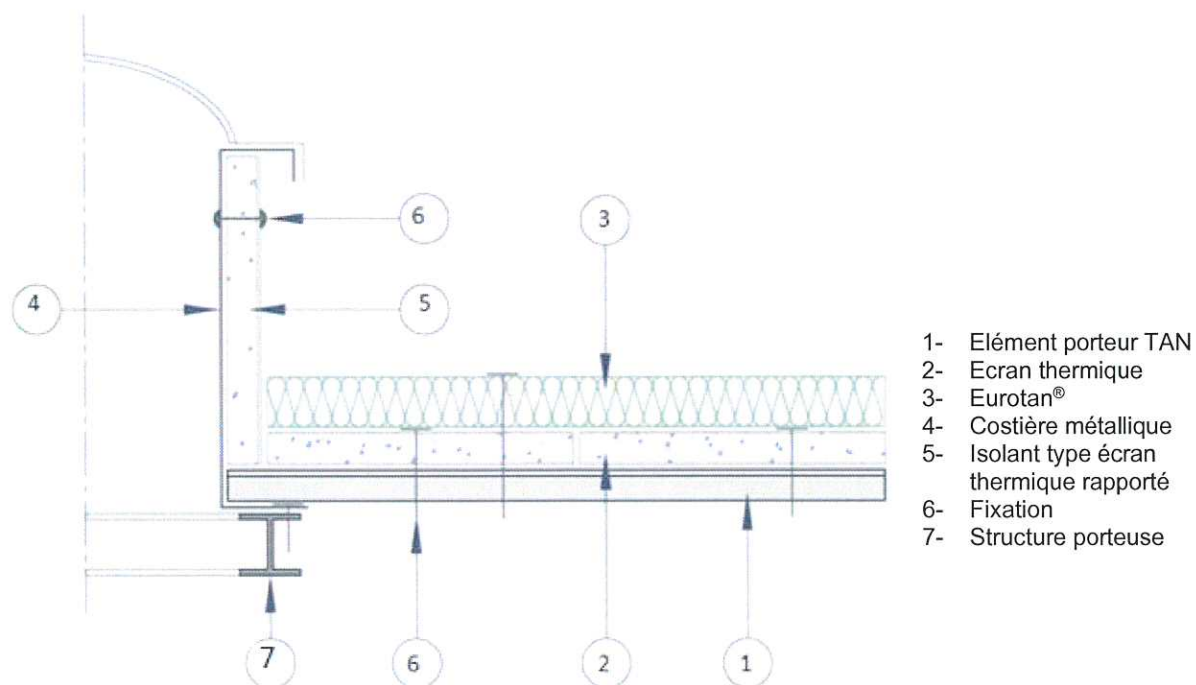


Figure 4 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction contre relevé non isolé de lanterneau filant

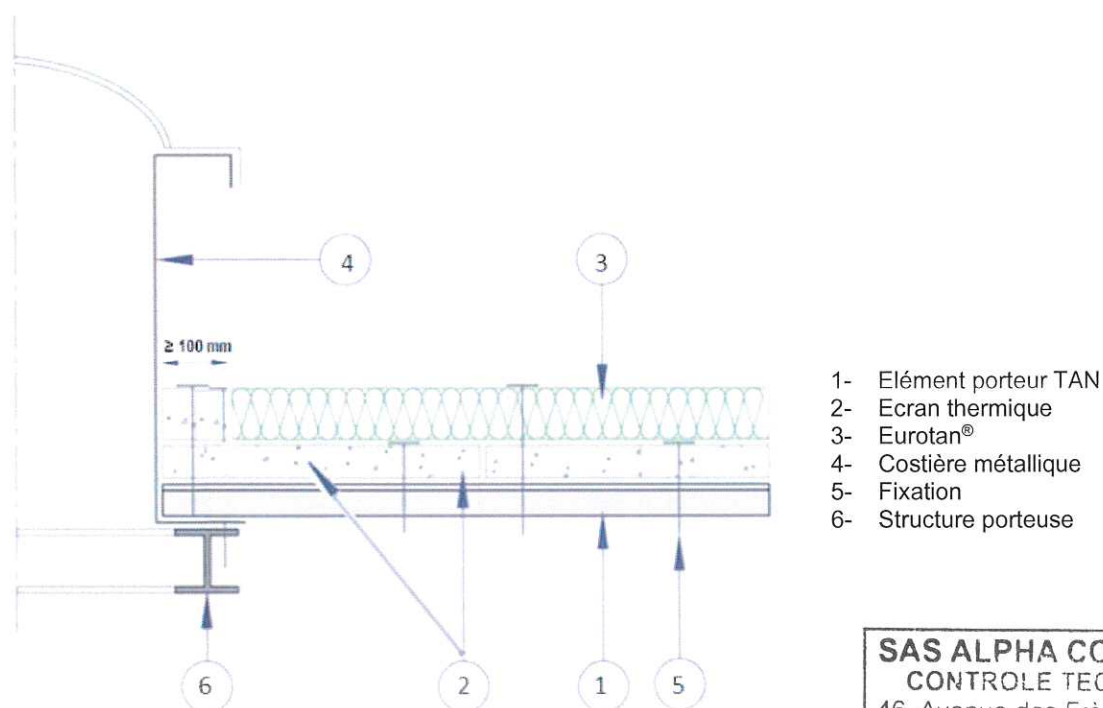


SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

Figure 5 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction contre lanterneau avec costières isolées

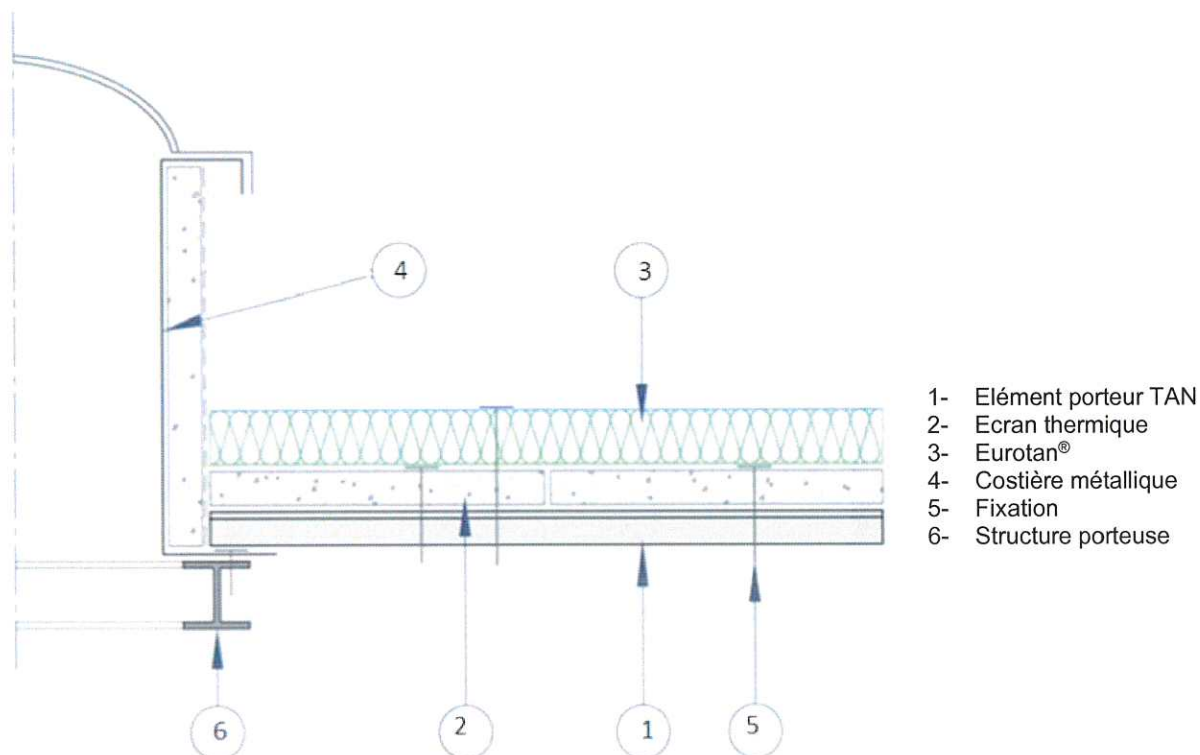

**SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE**
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94


Figure 6 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction contre mur maçonné, avec relevé isolé

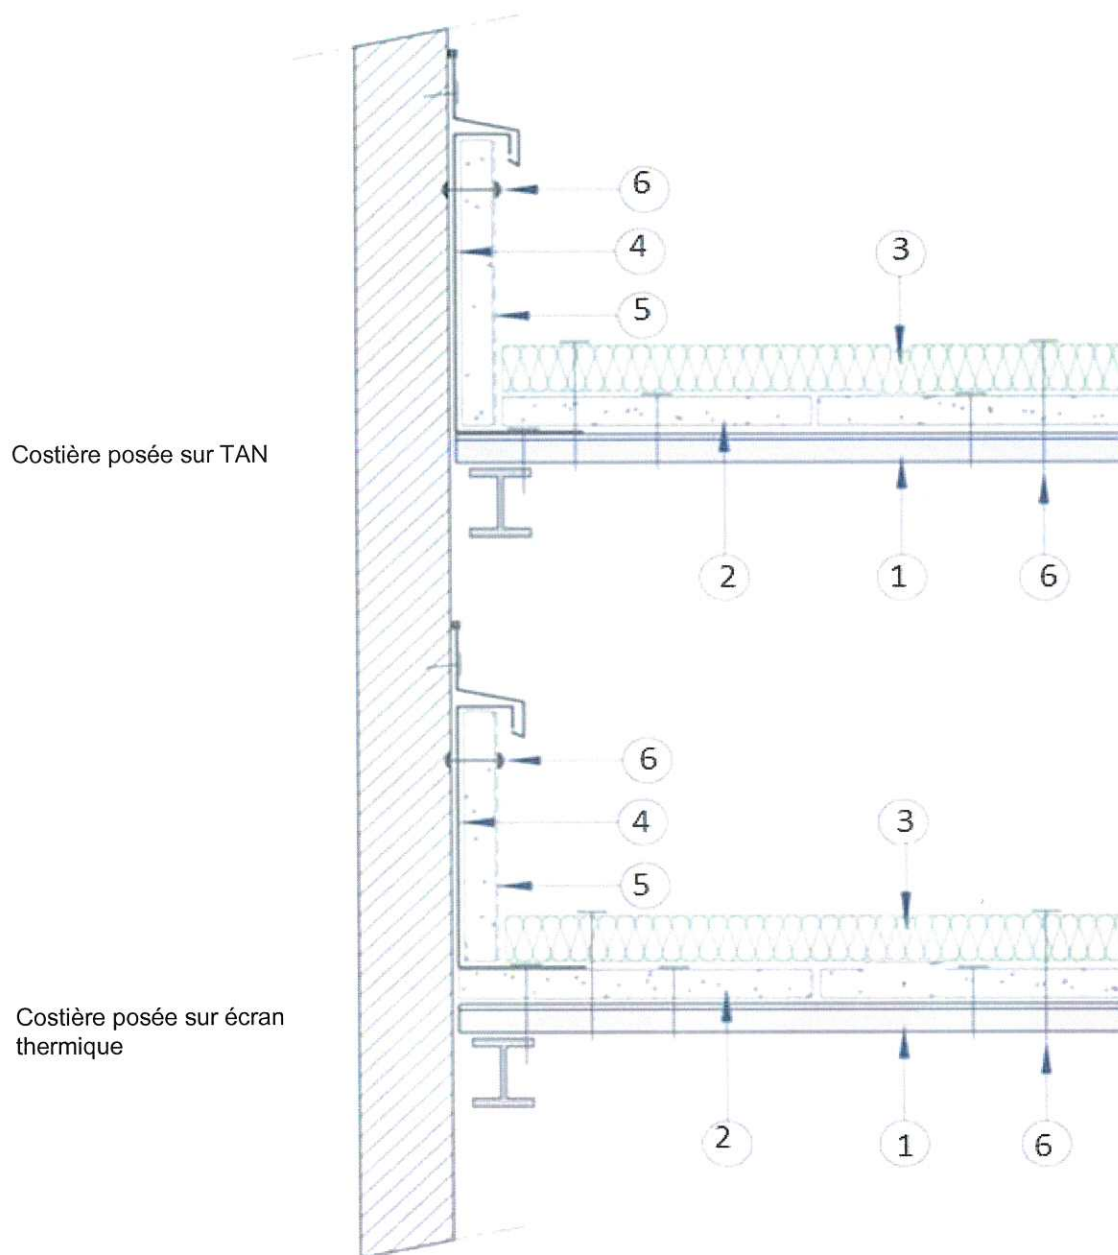

- 1- Élément porteur TAN
- 2- Ecran thermique
- 3- Eurotan®
- 4- Costière métallique
- 5- Isolant type écran thermique rapporté
- 6- Fixation

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
 46, Avenue des Frères Lumière
 78190 TRAPPES CEDEX
 Tél. : 01.61.37.09.90
 Fax : 01.61.37.09.94

Figure 7 : Pose avec écran thermique sur TAN : jonction contre paroi maçonnée et relevé non isolé

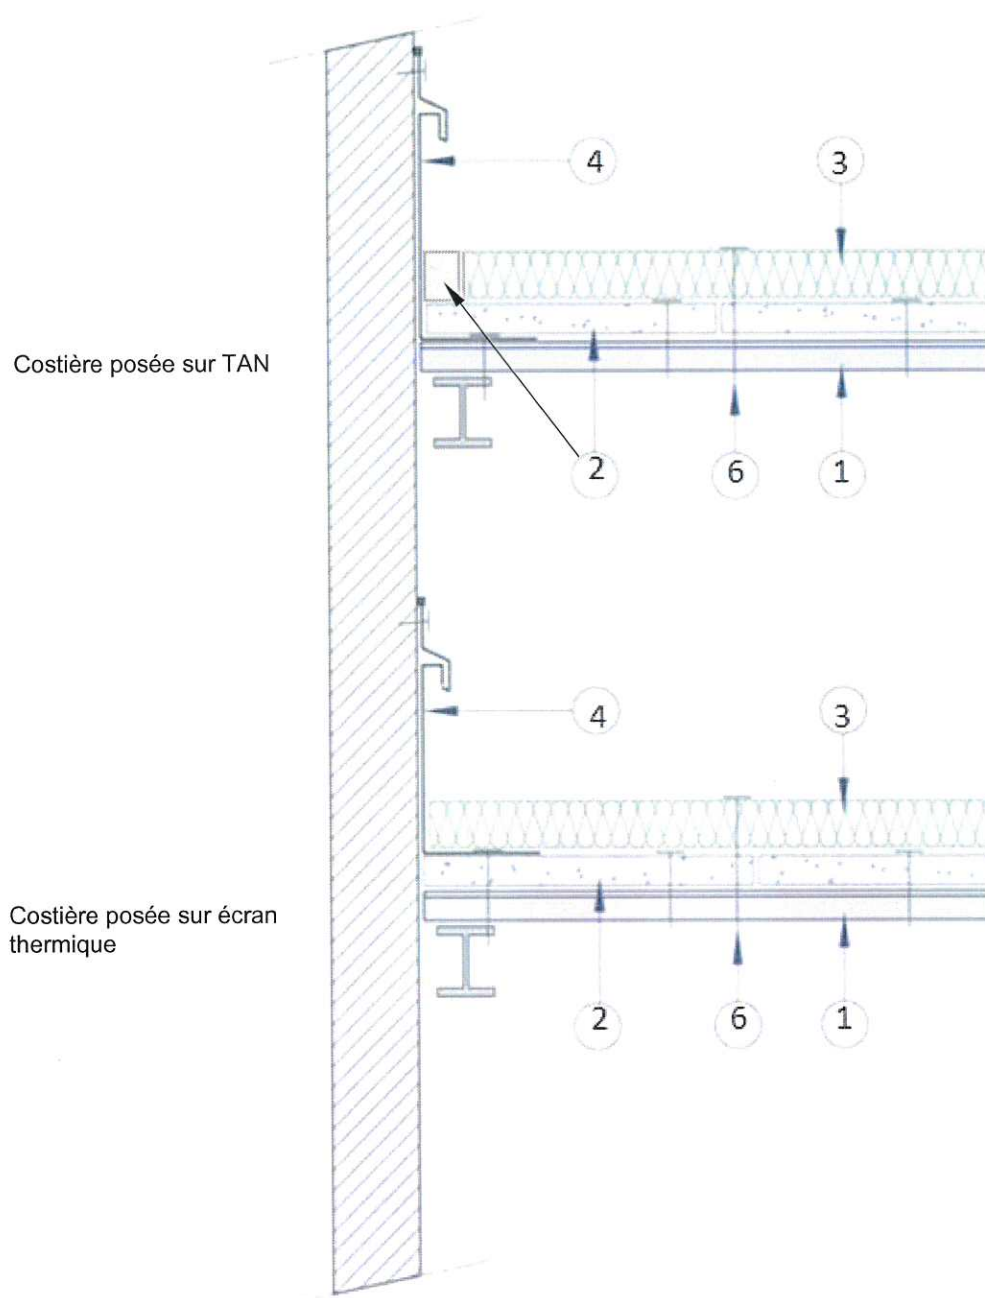

- 1- Élément porteur TAN
- 2- Ecran thermique
- 3- Eurotan®
- 4- Costière métallique
- 5- fixation

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
 46, Avenue des Frères Lumière
 78190 TRAPPES CEDEX
 Tél. : 01.61.37.09.90
 Fax : 01.61.37.09.94

Figure 8 : Jonction au droit de traversées de toiture


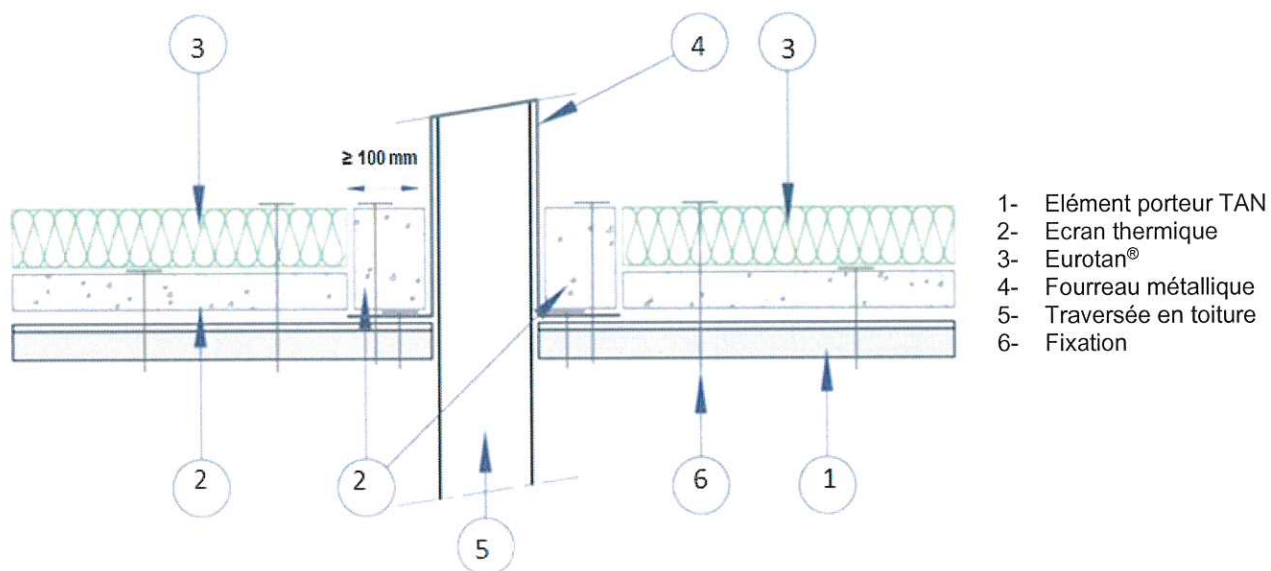


Figure 9 : Jonction au droit des EEP

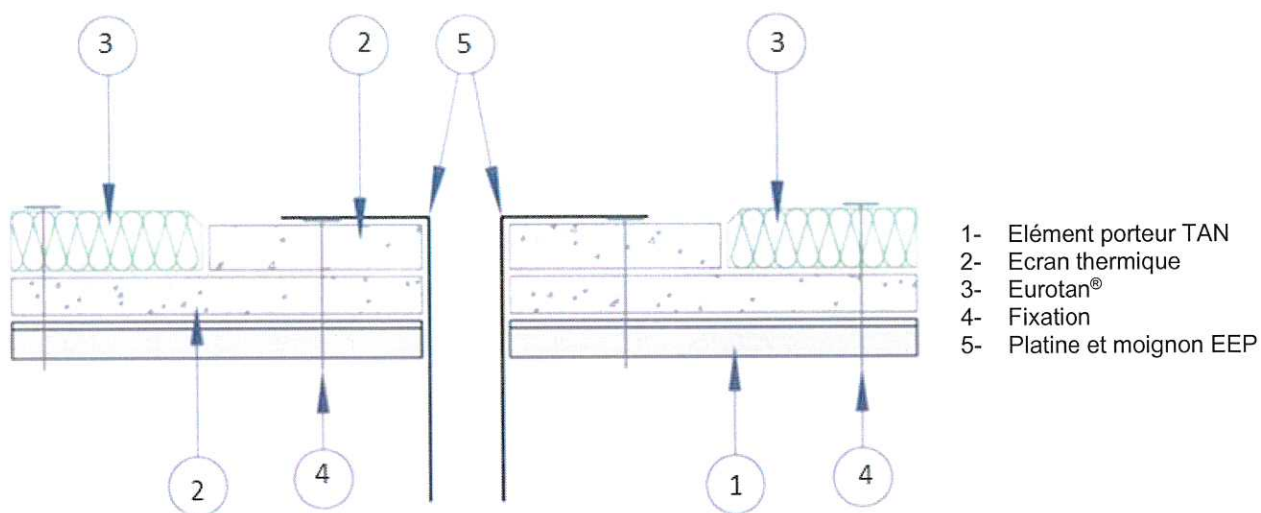

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

Figure 10 : Pose avec écran thermique sur TAN : Joint de dilatation double costière


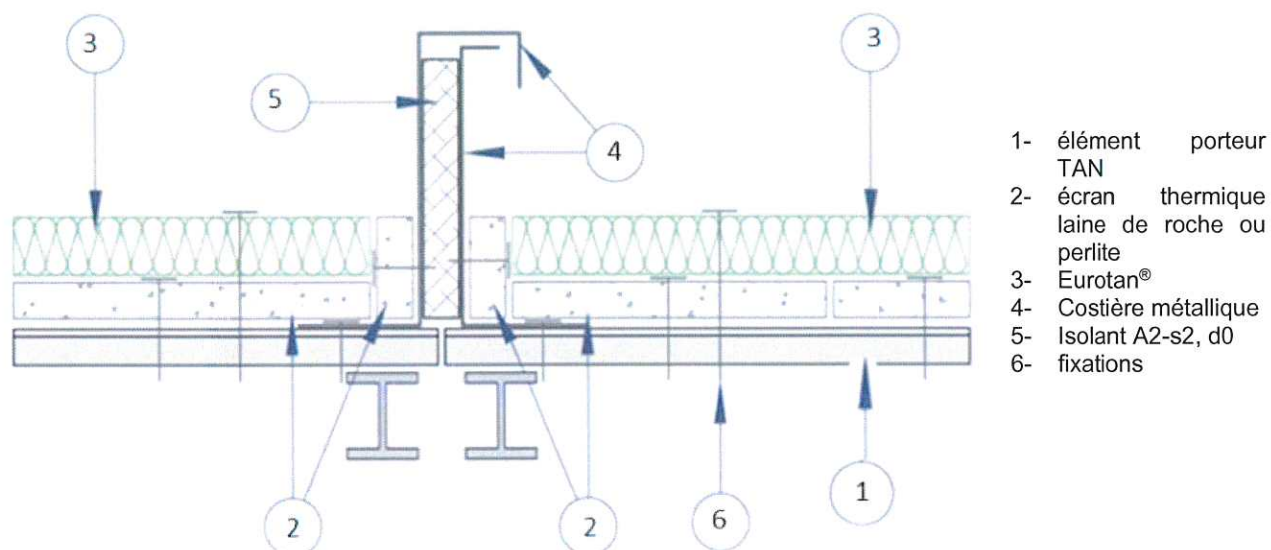


Figure 11 : Recouplement au-dessus d'un mur coupe-feu ou écran de cantonnement

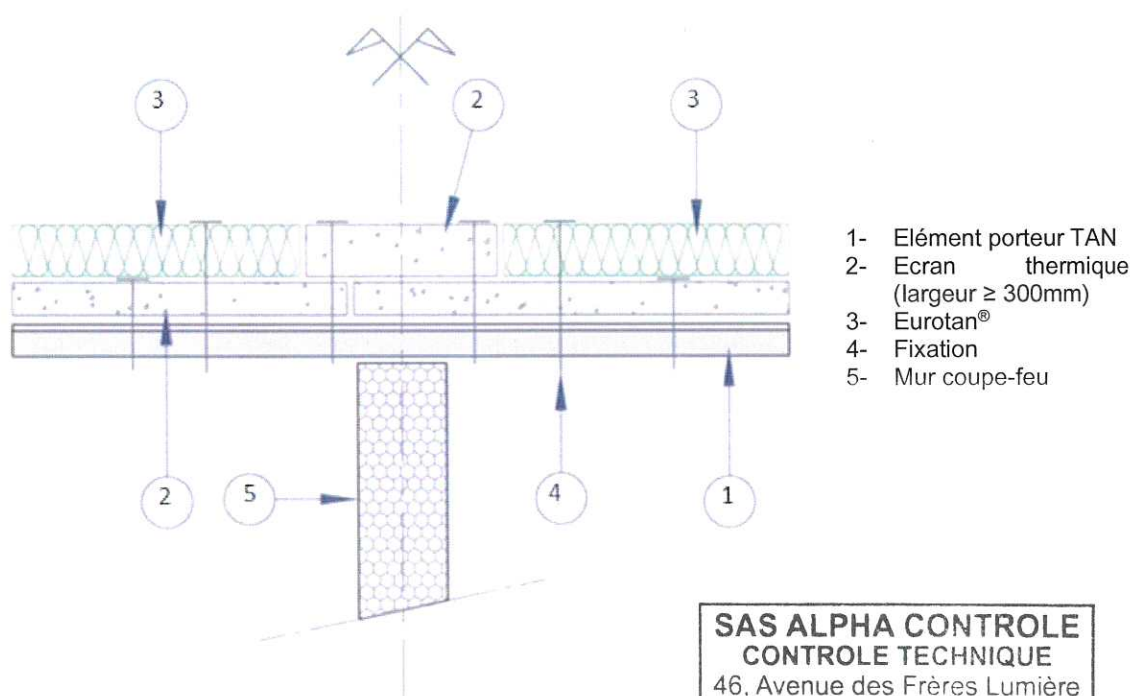

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

Figure 12 : Pose sans écran thermique sur TAN avec relevés isolés contre bardage


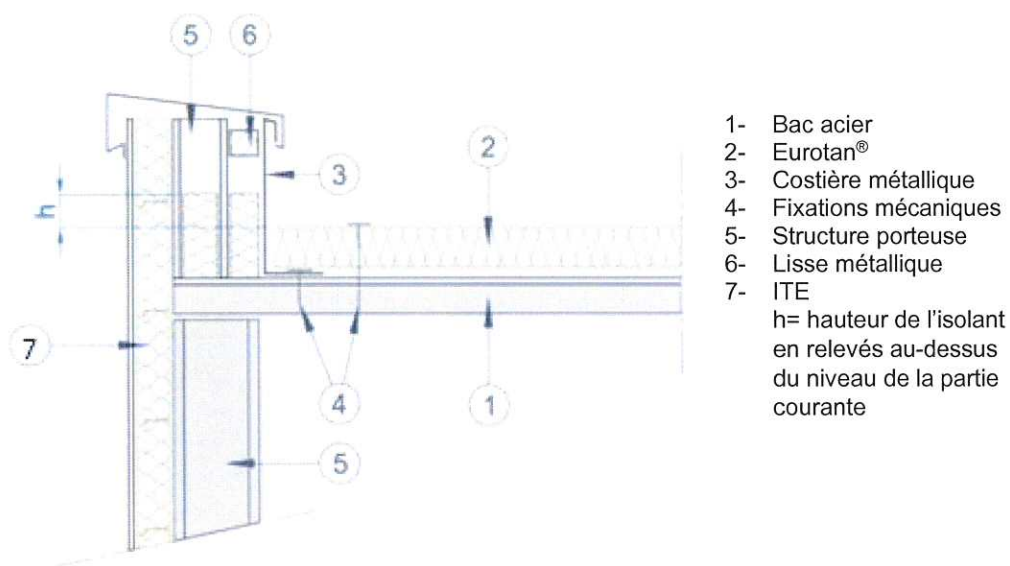


Figure 13 : Pose avec écran thermique sur bois : jonction contre paroi maçonnée

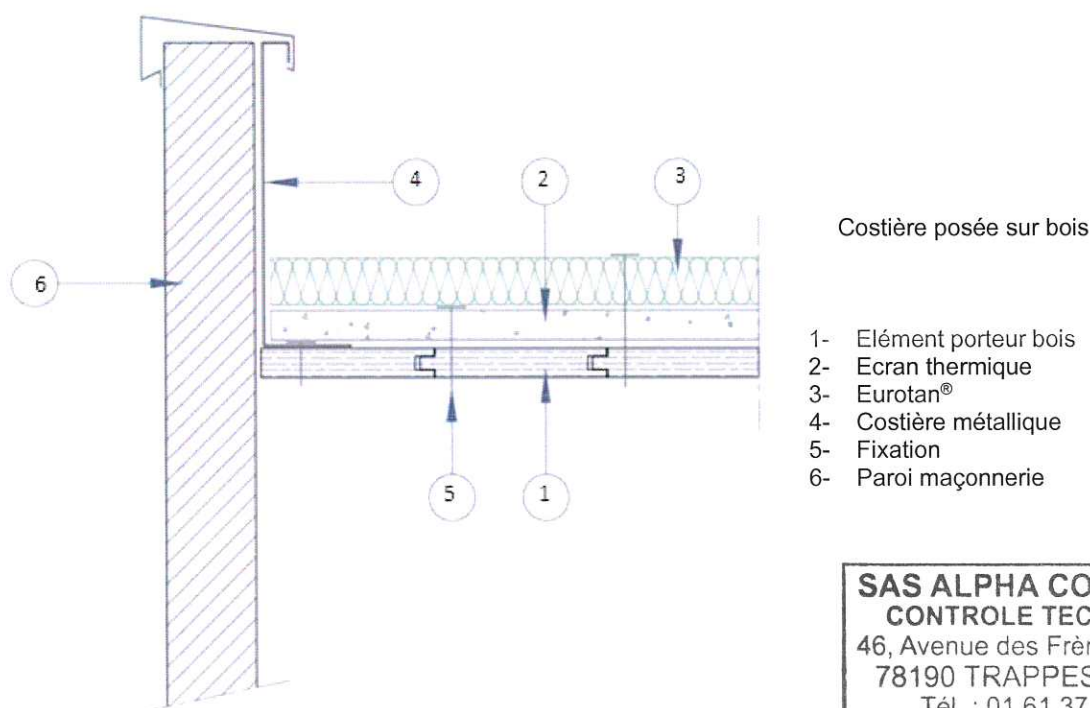

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

Figure 13bis : Pose avec écran thermique sur bois : jonction contre paroi maçonnée


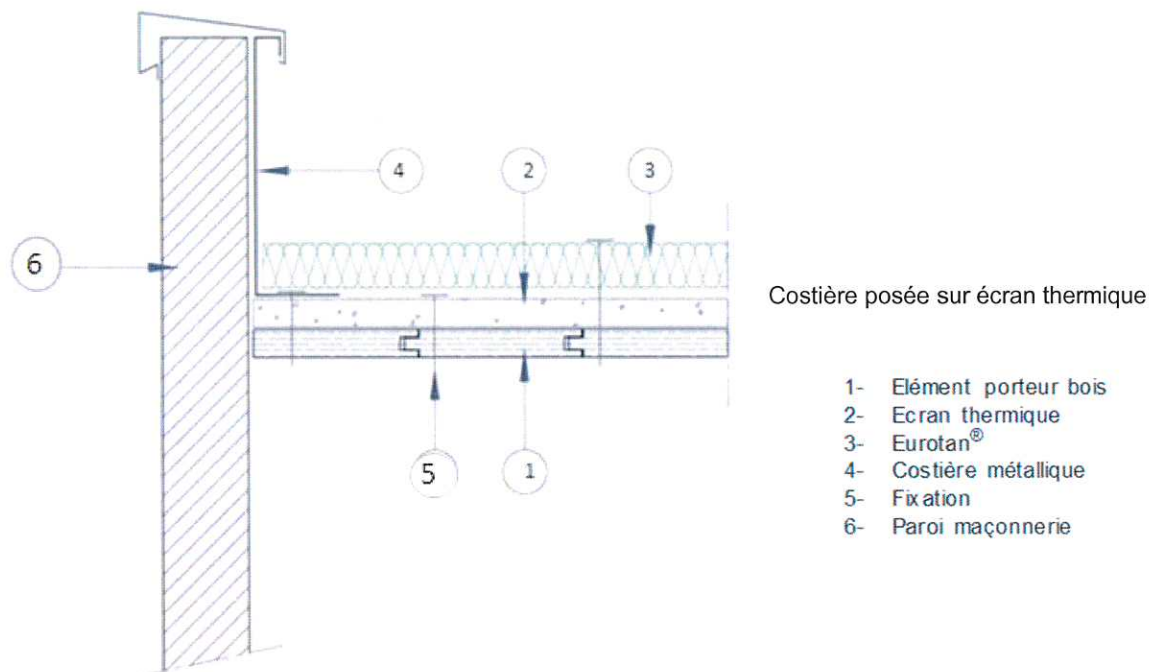


Figure 14 : Pose avec écran thermique sur bois : relevé isolé contre bardage

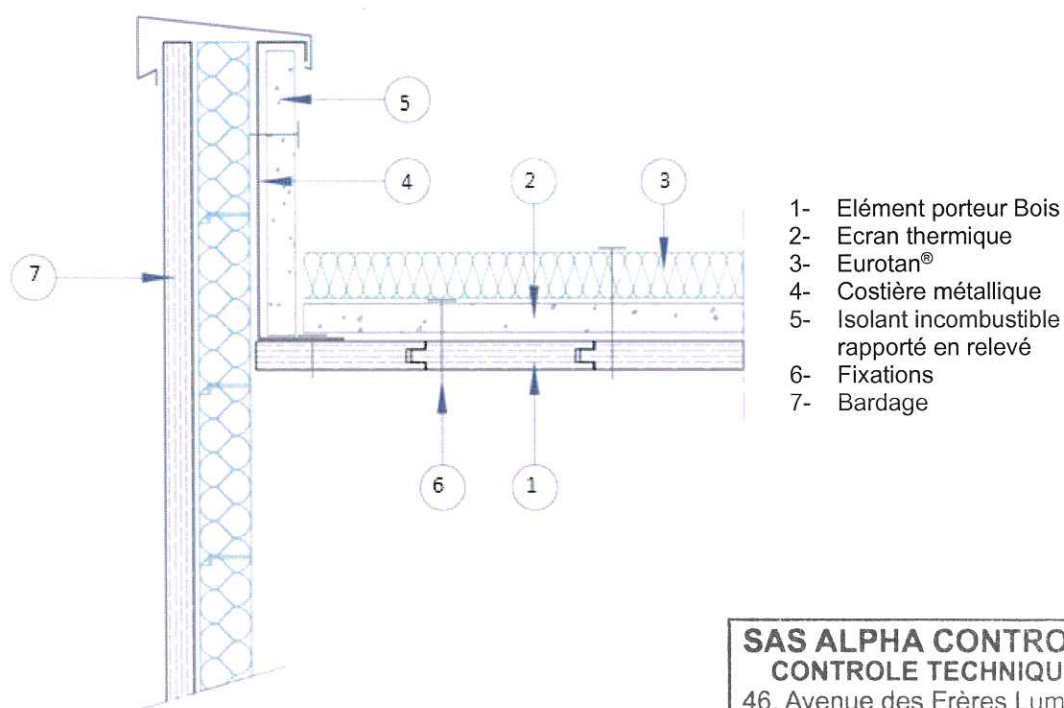

**SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE**
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

Figure 15 : Pose avec écran thermique sur bois : relevé non isolé contre bardage avec costière posée sur écran thermique



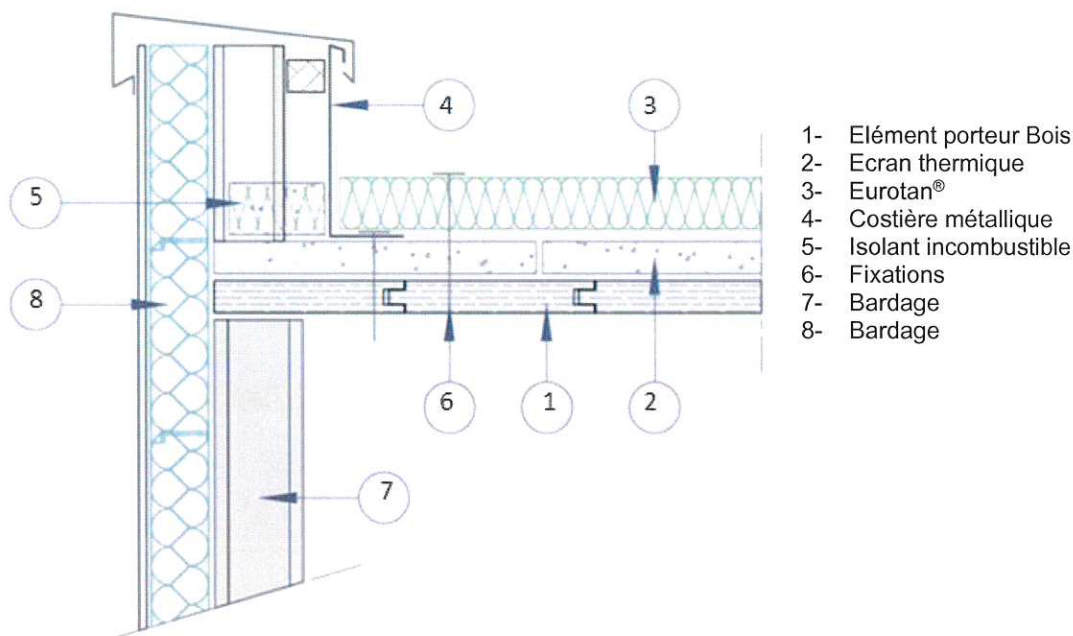


Figure 16 : Pose avec écran thermique sur bois : jonction contre relevé non isolé contre bardage

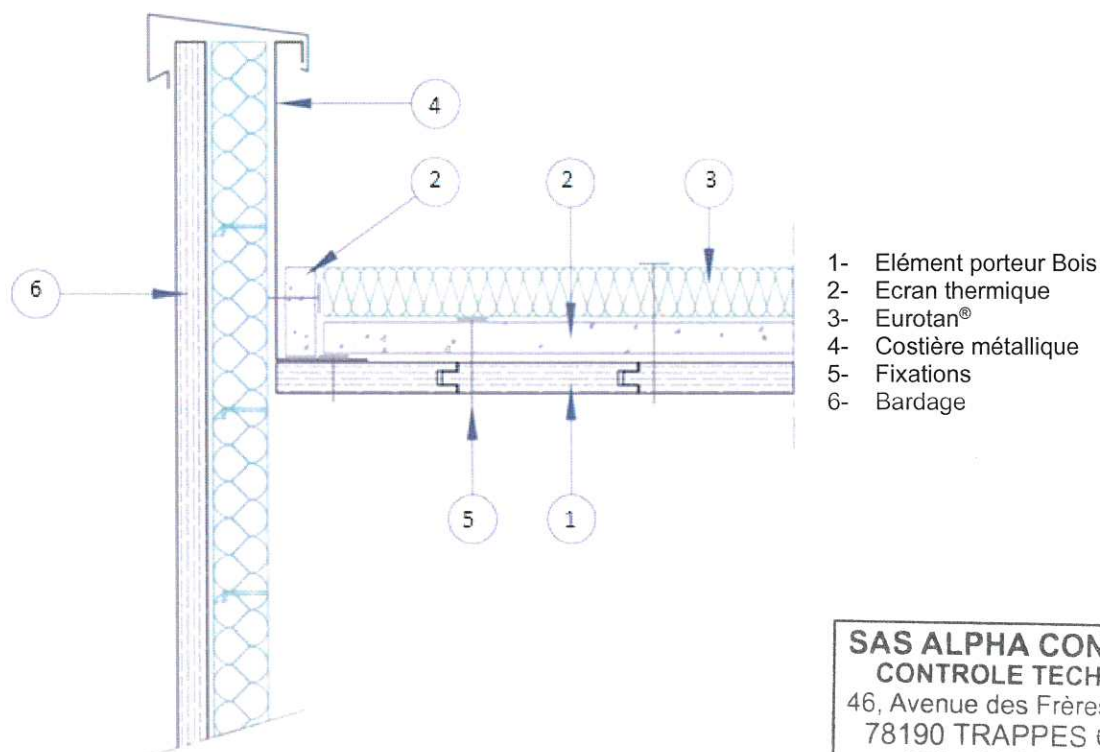

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

Figure 16bis : Pose avec écran thermique sur bois : jonction contre relevé non isolé contre bardage

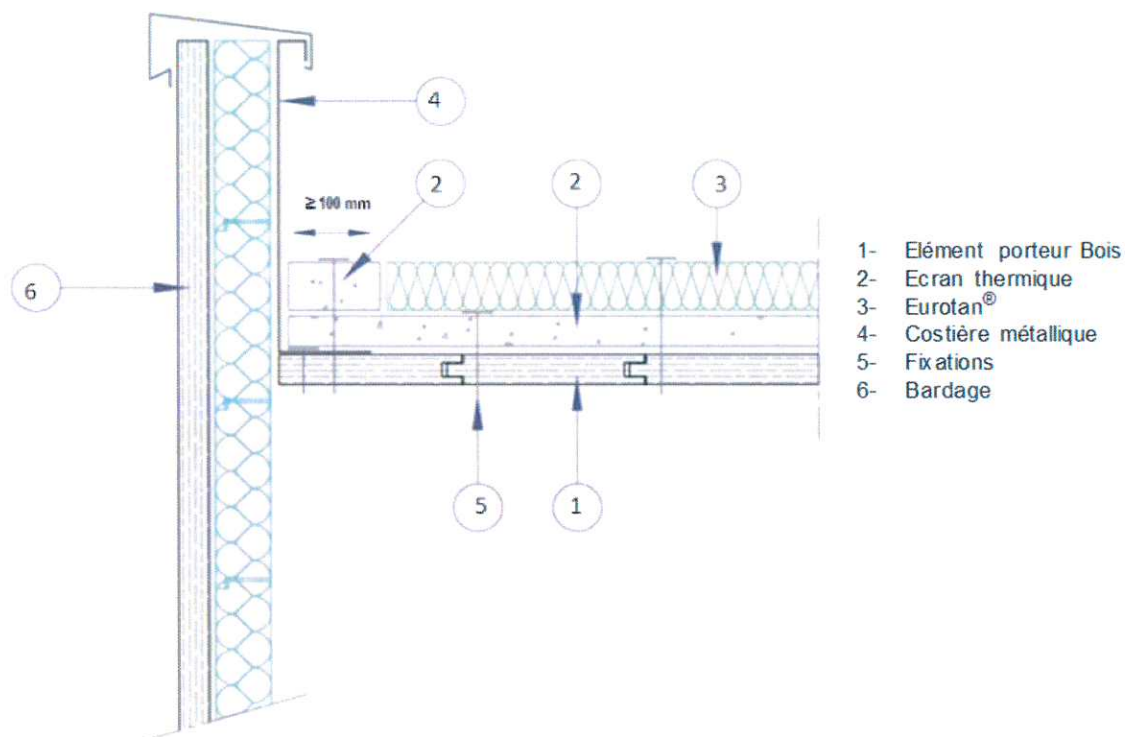

SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
46, Avenue des Frères Lumière
78190 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01.61.37.09.90
Fax : 01.61.37.09.94

Photo : Pose de l'EuroTAN avec écran thermique perlite sur TAN



Nota : l'écran thermique Fesco C (3) peut être remplacé par un écran laine de roche 60mm dans les croquis de mise en œuvre ci-après

Photo : Pose de l'EuroTAN sans écran thermique perlite sur TAN



DECLARATION DES PERFORMANCES

FR

No. 64631-a-CPR_2023.06.1

Code d'identification unique du produit type	EUROTAN
Usage ou usages prévu(s)	Isolant thermique pour le bâtiment
Fabricant	Recticel SAS – 1 Rue Ferdinand de Lesseps – F-18000 Bourges
Le ou les systèmes AVCP	AVCP 3
Norme harmonisée	EN 13165:2012 + A2:2016
Organisme(s) notifié(s)	Organisme notifié No. NB 0071 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon système AVCP3 et a délivré les rapports d'essais correspondants.

Caractéristiques essentielles	Performances (La mention NPD (No Performance Determined) concerne les valeurs non déclarées)	
Réaction au feu	Réaction au feu	F
Réaction au feu – usage final	Réaction au feu – usage final	NPD
Résistance thermique	Résistance thermique (R ₀ en m²K/W)	1,35 en d ₀ 30mm
		7,30 en d ₀ 160mm
	Conductivité thermique (λ ₀ en W/mK)	0,022
Épaisseur	d ₀ : 30-160 mm	T2
Contrainte en compression		NPD
Résistance à la traction / comportement en cisaillement	Traction perpendiculaire aux faces :	NPD
	Résistance au cisaillement :	NPD
	Module de cisaillement :	NPD
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau	
	- à court terme par immersion partielle	NPD
	- à long terme par immersion partielle	NPD
	- à long terme par immersion totale	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	Planéité après humidification unilatérale	NPD
	Transmission de la vapeur d'eau	NPD
Index d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD
Index d'isolement aux bruits aériens (directs)	Absorption acoustique	NPD
Combustion incandescente	Aucune méthode d'essai harmonisée disponible	
Emission de substances dangereuses dans l'environnement intérieur	Aucune méthode d'essai harmonisée disponible	
Durabilité de la réaction au feu par rapport au chaleur, désagrégation, vieillissement / dégradation	Réaction au feu ne change pas avec le temps	
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	48h, 70°C, 90% R.H.	NPD
	48h, -20°C	NPD
Déformation sous charge en compression et conditions de température spécifiée	40 kPa, 70°C, 168h	NPD
Fluage en compression		NPD

Les performances du produit identifié aux points susmentionnées sont conformes aux performances déclarées indiquées susmentionnées. La présente déclaration des performances est établie selon ordonnance (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant susmentionné.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

at Wevelgem on June 21st 2023

Wim Giebens - Industrial Manager Recticel Building Insulation



SAS ALPHA CONTROLE
CONTROLE TECHNIQUE
 46, Avenue des Frères Lumière
 78190 TRAPPES CEDEX
 Tél. : 01.61.37.09.90
 Fax : 01.61.37.09.94